


ASFALTSPECIFIKATION

Prod.sted	Trige Fabrik	Udstedt d.	13-04-2004
Kunde		Erstatter	
Entreprise	Speedskaterbane, Halmstadsgade Århus	Ordrenr	
Materiale	AB 6t special	Receptnr.	A1R1

Bitumentype	pen 40/60	Bitumenindhold	6,80 %	Hulrums %	8,0 %
Blødhedspunkt, K&R	52 °C	Stendensitet	2,680 g/cm ³	Hulrums % i stenmat.	22,8 %
Stabilitet	8000 N	Marshall rumvægt	2,220 g/cm ³	Bitumenfyldning	65 %
V _b / V _s	0,192	Deformation	2,0 mm	Refleksionsfaktor	

Sigteanalyse

Sigte mm	Gennemf. %
31,5	
25	
22,4	
16	
11,2	
8	
5,6	100
4	96
2	77
1	53
,5	37
,25	25
,125	16
,075	10,0

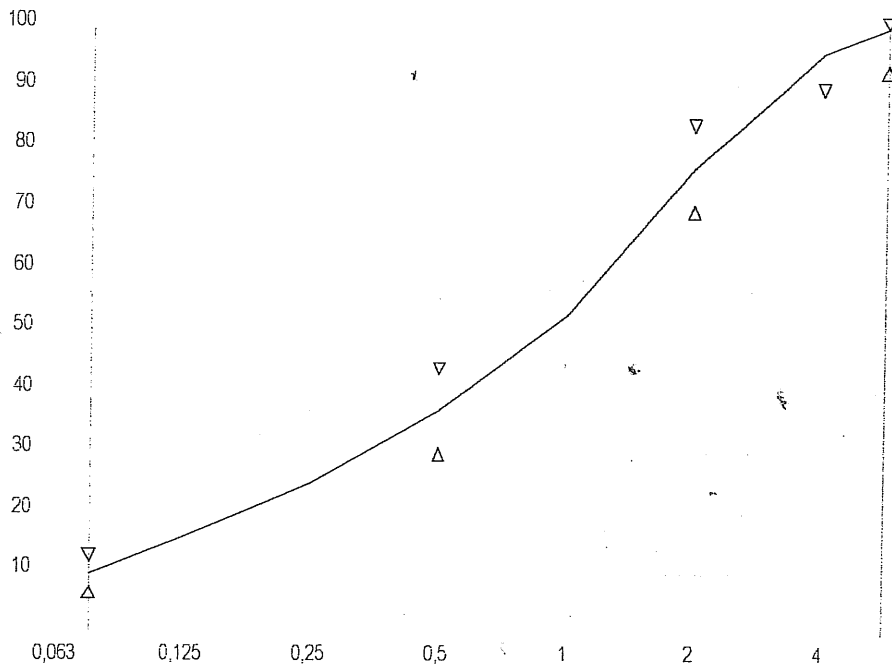

Komponenter

- 16,00% 2/5 klippegranit
- 82,50% Stenmel
- 1,50% Klæbeaktiv filler

Klæbning, mængde ca	300 g/m ²
Klæbning, type	Sur Emulsion

Bemærkninger

Max. genbrug: 0 %

Samtlige rettigheder til de anførte data tilhører NCC Roads A/S og må ikke offentliggøres eller overgives til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse

Laboratoriet, den 13. apr. 2004

Med venlig hilsen

